

Dulux®
Acratex®

रूफ कोटिंग सिस्टम

अनुप्रयोग गाइड (मार्गदर्शिका)



Worth doing, worth Dulux.®

रूफ कोटिंग सिस्टम के अनुप्रयोग से संबंधित गाइड (मार्गदर्शिका)

काम से पहले की चेकलिस्ट (जांच-सूची)


1. सही उत्पाद

आस्ट्रेलिया में हर रूफ (छत) अलग-अलग होती है। कृपया इस सरल प्रक्रिया का पालन करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके पास सर्वोत्तम रूप से संभव रूफ रिस्टोरेशन करने के लिए सही उत्पाद हैं।



2. देखभाल की आवश्यकता

ग्लोज्ड टेराकोटा टाइलें अत्यधिक फिसलन भरी होती हैं और उन पर चलते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, फिसलन रीढ़ी जूते पहनने की सिफारिश की जाती है। टेराकोटा टाइलें अत्यंत नाजुक होती हैं और इनके टूटने की संभावना रहती है, इसलिए उन पर चलते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।

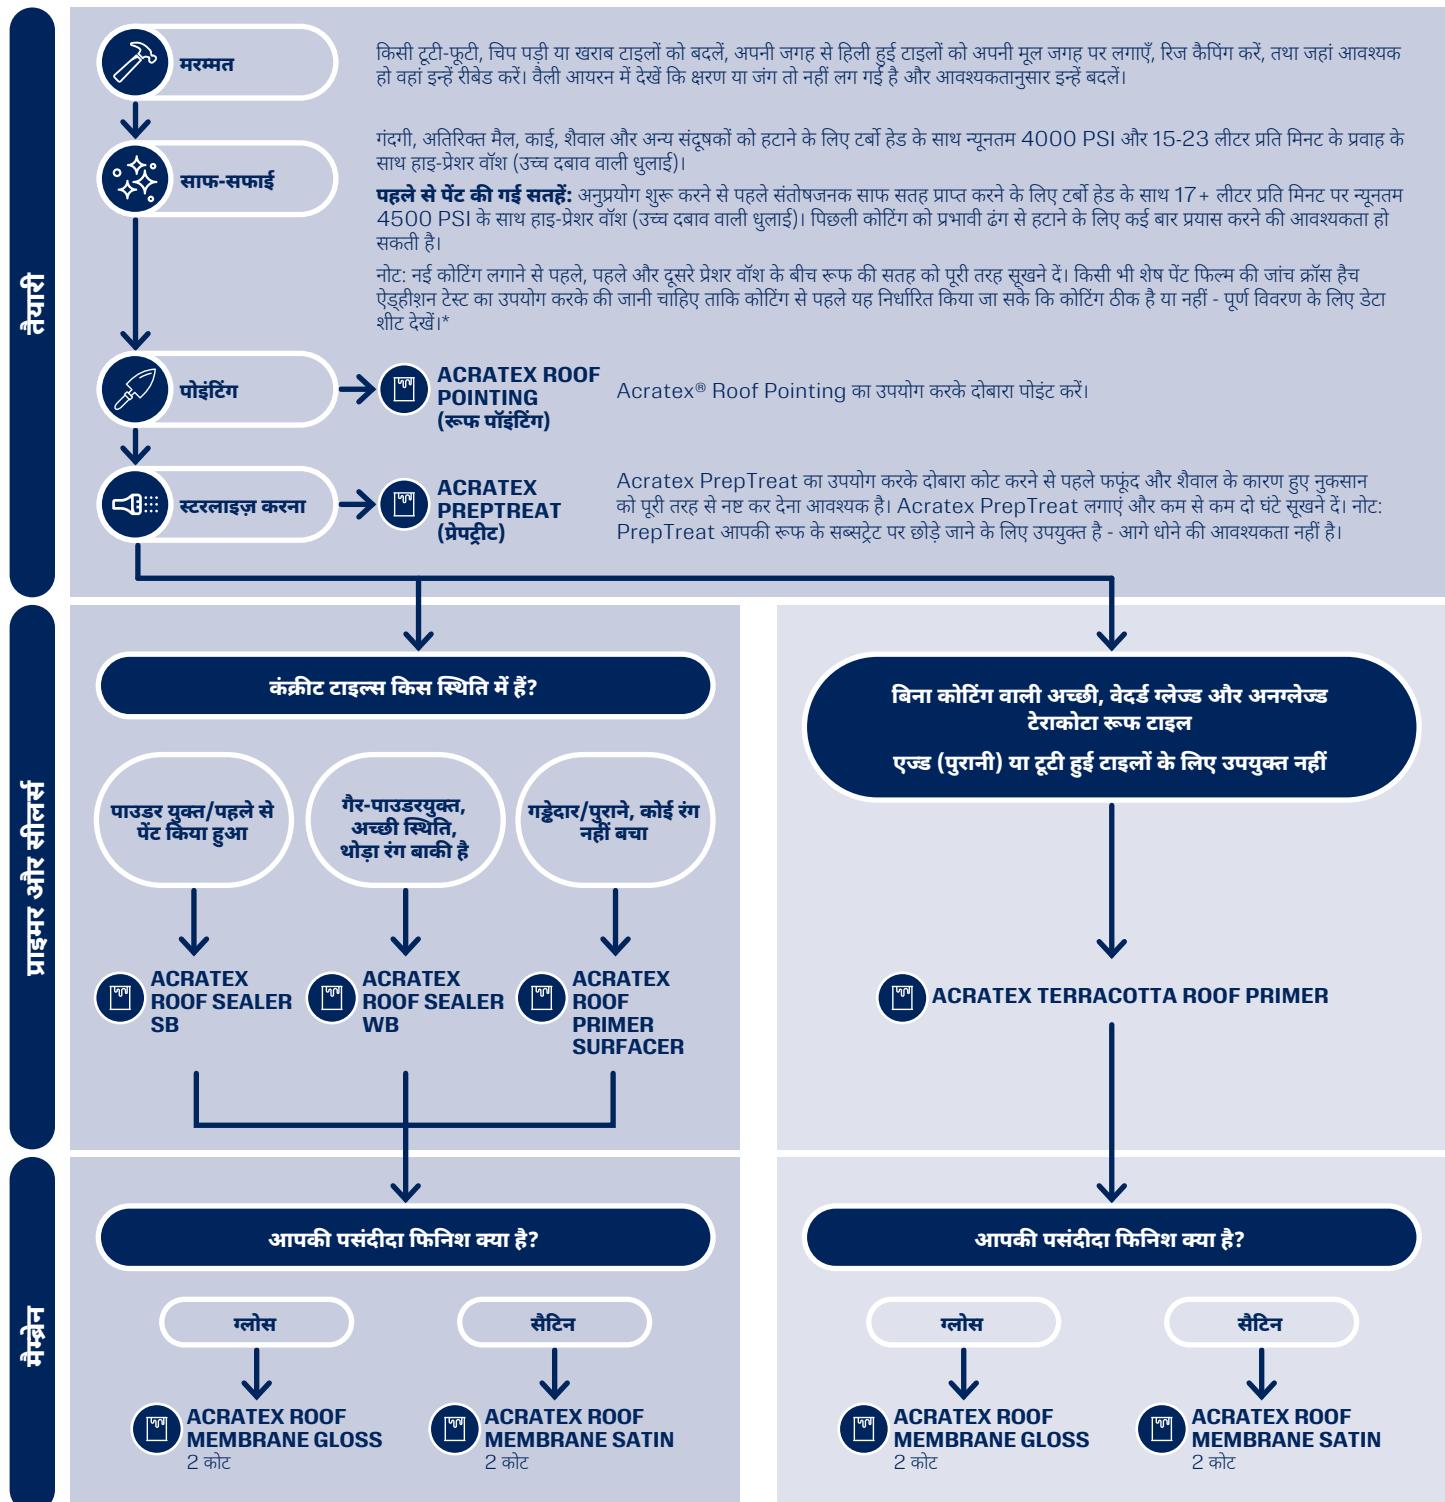


3. डाउनपाइप को डिस्कनेक्ट करें

रिस्टोरेशन से पहले रेनवाटर टैकों से जुड़े डाउनपाइपों को डिस्कनेक्ट कर दें या पानी को बगीचे या लॉन की ओर निर्देशित करें। कोटिंग लगाने के बाद, कम से कम दो अच्छी बारिशों तक डाउनपाइप को डिस्कनेक्ट रहने दें या मरम्मत प्रक्रिया के तीन सप्ताह के बाद रूफ को धो लें।

4. क्रॉस हैच ऐड्हीशन टेस्ट

तेज ब्लेड का प्रयोग करके मौजूदा पेट में एक छोटा क्रॉस हैच करें। कटे हुए भाग पर अच्छे से सल्यूलोज टेप दबाएँ और टेप को फाड़ दें। यदि पेट उखड़ जाए तो इसका मतलब है कि यह ठीक नहीं है और इसे हटा दिया जाना चाहिए। क्षेत्र की मजबूती का परीक्षण करने के लिए पेट की गई सतह पर क्रमरहित तरीके से टेस्ट दोहराएं।

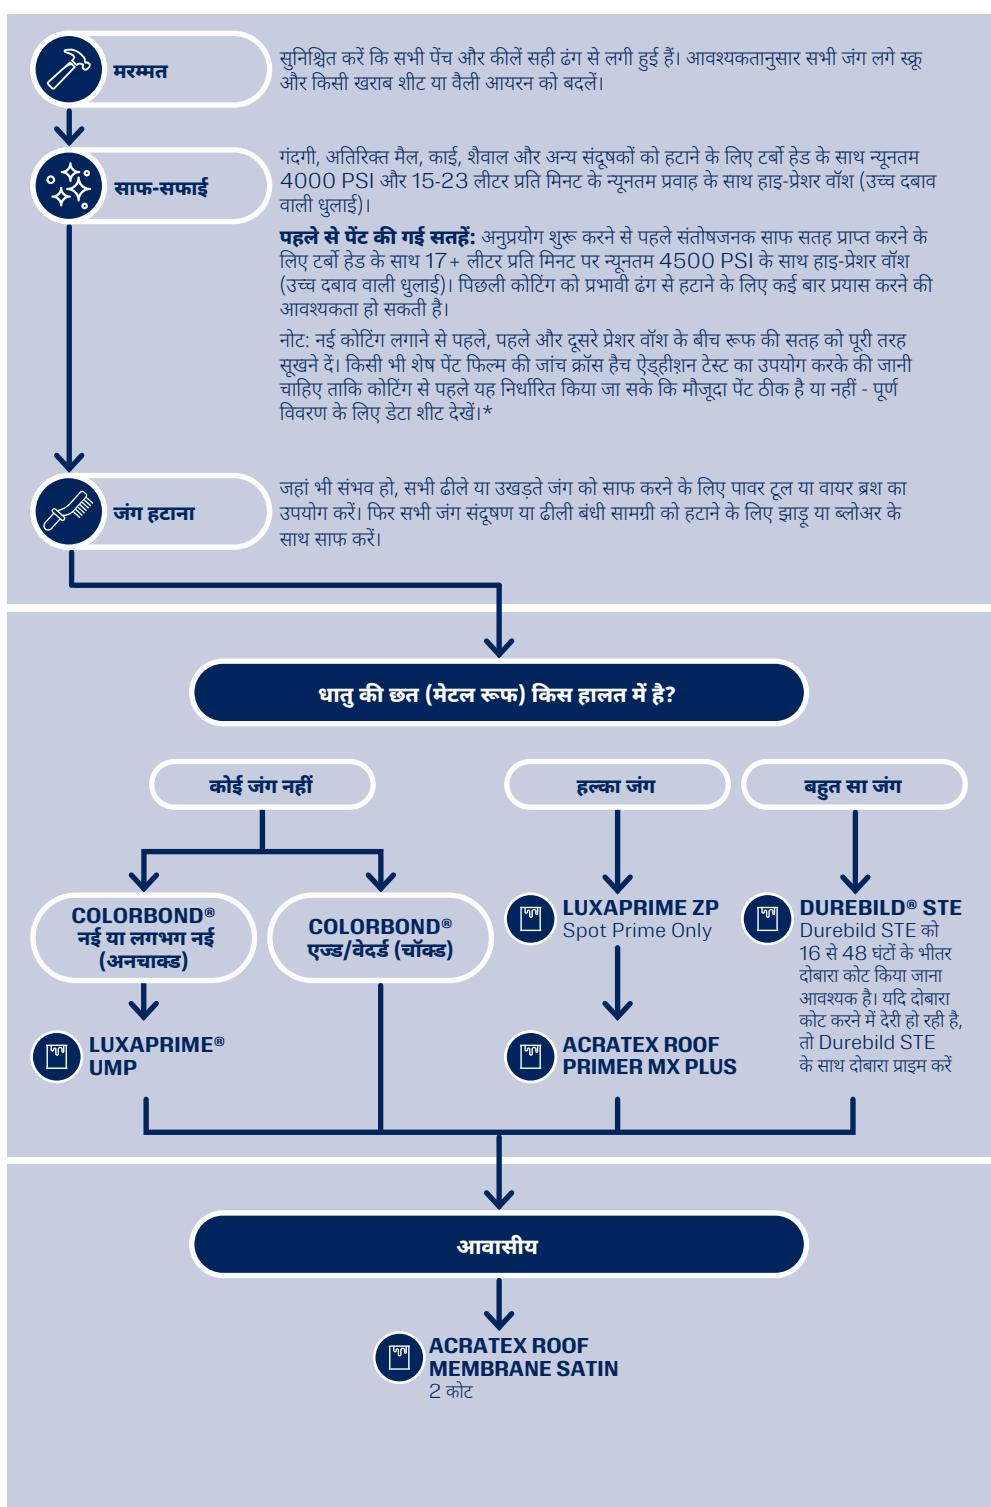

रूफ कोटिंग सिस्टम उत्पादों की श्रृंखला



उत्पाद संख्या	उत्पाद का विवरण	आकार	दोबारा कोट करने में लगने वाला समय* (HRS)	m ² /15L पेल	गीली फिल्म की न्यूनतम मोटाई (माइक्रोन) 1 कोट आवश्यक [^]	सूखी फिल्म की न्यूनतम मोटाई (माइक्रोन) 1 कोट आवश्यक [^]	स्प्रे करने संबंधी सुझाव
19485771-15L	Acratex® PrepTreat	15L	4	180	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
विभिन्न	Acratex Roof Pointing (रूफ पॉइंटिंग)	10L	2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



उत्पाद संख्या	उत्पाद का विवरण	आकार	दोबारा कोट करने में लगने वाला समय* (HRS)	m ² /15L पेल	गीली फिल्म की न्यूनतम मोटाई (माइक्रोन) 1 कोट आवश्यक [^]	सूखी फिल्म की न्यूनतम मोटाई (माइक्रोन) 1 कोट आवश्यक [^]	स्प्रे करने संबंधी सुझाव
19485940-15L	Acratex Roof Sealer WB	15L	2	स्टैर्डर्ड कोट: 150	स्टैर्डर्ड कोट: 83	स्टैर्डर्ड कोट: 25	617-619 LP
				डस्ट कोट: 300	डस्ट कोट: 41	डस्ट कोट: 12	
19485752-15L	Acratex Roof Sealer SB	15L	4	150	100	20	611-613 LP
19485941-15L	Acratex Roof Primer Surfacer	15L	4	60	233	100	621-623 LP
194X2295-15L	Acratex Roof Primer MX Plus	15L	4	143	105	40	617-619 LP
19485959-15L	Acratex Roof Bond GI	15L	4	75	195	75	623-1223 LP
19485943-15L	Acratex Terracotta Roof Primer	15L	2	140	105	31	611-613 LP
विभिन्न	Dulux® Protective Coatings Luxaprime® UMP Primer	4L 15L	4	23 (4L) 87 (15L)	175	50	0.013-0.019
विभिन्न	Dulux® प्रोटेक्टिव कोटिंग्स Durebild® STE	4L 15L	14	26 (4L) 100 (15L)	150	125	0.017-0.021
विभिन्न	Dulux Protective Coatings Luxaprime ZP Primer	4L 15L	5	24 (4L) 90 (15L)	165	75	0.017-0.021



उत्पाद संख्या	उत्पाद का विवरण	आकार	दोबारा कोट करने में लगने वाला समय* (HRS)	m ² /15L पेल	गीली फिल्म की न्यूनतम मोटाई (माइक्रोन) 1-2 कोट आवश्यक [^]	सूखी फिल्म की न्यूनतम मोटाई (माइक्रोन) 1-2 कोट आवश्यक [^]	स्प्रे करने संबंधी सुझाव
विभिन्न	Acratex Roof Membrane Gloss	15L	2	90	168	67	621-623 LP
	Acratex Roof Membrane Satin						
	Acratex Roof Membrane with InfraCOOL® Technology						
194X0302-15L	Acratex Cool Roof Commercial	15L	4	81	186	75	623-1223 LP

* Acratex PrepTreat लगाएं और कम से कम दो घंटे सूखने दें। दोबारा कोट करने के समय को घंटों में मापा जाता है और 25°C/50% सापेक्ष हाय्ड्रेटिंग (आर्द्धता) पर निर्दिष्ट किया जाता है। ^उपयोग करने से पहले उत्पाद डेटा और MSDS देखें। रूफ के सब्स्ट्रेट की स्थिति और रूपरेखा के आधार पर फैलाव दर भिन्न हो सकती है।

और अधिक जानकारी के लिए acratax.com.au पर जाएँ या Acratex Customer Service (ग्राहक सेवा) को 13 23 77 पर कॉल करें