

Dulux®

Acratex®

سیستم لایه سقف

راهنمای برنامه کاربری




Worth doing, worth Dulux.®

3. پیپ های پایین را جدا کنید

قبل از ترمیم، پیپ های پایینی را که به مخازن آب باران متصل هستند یا آب را به باغچه یا چمن می برد، جدا کنید. پس از مالیدن لایه، پیپ های پایین را برای حداقل دو بارندگی قابل توجه وصل نکنید یا پس از سه هفته کار، سقف را بشوید.

4. تست چسبندگی درپچه متقاطع

یک درپچه متقاطع کوچک را از روی رنگ موجود با تیغه تیز برش دهید. نوار سلولزی را محکم فشار دهید و نوار را قطع کنید. اگر رنگ کنده شد، نامناسب است و باید حذف شود. تست را به صورت تصادفی در سطح رنگ شده تکرار کنید تا سالم بودن آن را امتحان کنید.

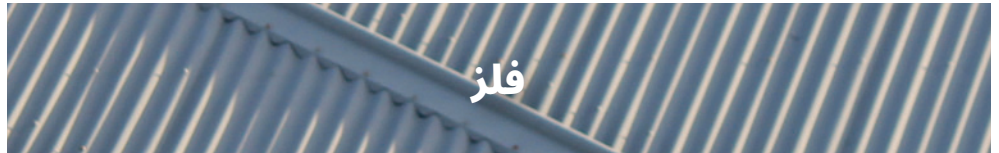

فلز



تجاری

آماده سازی

نظر به فلز انجام دهید

کاربرد معمولی

GALVANISED IRON & ZINCALUME®

بتونه

ACRATEX ROOF BOND GI

غشاء

ACRATEX COOL ROOF COMMERCIAL WHITE

1 لایه Cool Roof
Commercial White باید ظرف
24 ساعت از 1 Roof Bond GI
مالیده شود.

**COLORBOND® با روکش
کارخانه یا کهنه/ فرسوده شده**

غشاء

ACRATEX COOL ROOF COMMERCIAL WHITE

2 کت

برای مشخصات زیرلایه به Dulux DuSpec+ مراجعه کنید.
برای زیرلایه هایی که قبلاً رنگ شده اند برای اطلاعات
بیشتر با خدمات مشتری تماس بگیرید.

آماده سازی

بتونه و درگیرها

غشاها

ترمیم کردن

پاک کردن

پاک کردن رنگ

اطمینان حاصل کنید که تمام اتصالات پیچ و میخ به درستی نصب شده اند.
تمام پیچ های رنگ زده و هر ورق یا آهن های دره ای ناقص را در صورت لزوم تبدیل کنید.

شستشوی پرفشار با حداقل PSI 4000 و حداقل جریان 23-15 لیتر در دقیقه با سر توربو
برای حذف کثیفی، گل و لای اضافی، گلستگ، خزه و سایر آلودگی ها.
سطوح رنگ شده قبلی: شستشوی پرفشار با حداقل PSI 4500 با سرعت +17 لیتر در
دقیقه با سر توربو برای دستیابی به سطح تمیز رضایت بخشی قبل از شروع رنگ. ممکن است
برای از بین بردن موثر لایه های قبلی چندین تلاش لازم باشد.

توجه: قبل از اجرای لایه های جدید، اجازه دهید سطح سقف بین اولین و دومین شستشوی
فشار کاملاً خشک شود. هر لایه رنگ باقیمانده باید با استفاده از تست چسبندگی متقاطع
بررسی شود تا مشخص شود آیا رنگ قبلی از لایه سالم است یا نه - برای جزئیات کامل به ورقه
معلوماتی مراجعه کنید.*

در صورت لزوم از یک ابزار برقی یا برس سیمی برای پاک کردن رنگ زنگی نرم یا پوسته پوسته
شده استفاده کنید. سپس با جارو یا دمنده آن را تمیز کنید تا تمام آلودگی های رنگ زنگی یا مواد
به هم چسبیده از بین برود.

سقف فلزی در چه وضعیتی قرار دارد؟

رنگ زدگی شدید

DUREBILD® STE

باید Durebild STE
طرف 16 تا 48 ساعت
دوباره لایه زده شود.
اگر رنگ کاری مجدد
به تأخیر افتاد، با
Durebild STE
دوباره لایه کنید

رنگ خوردگی خفیف

LUXAPRIME ZP

فقط بتونه خفیف بزنید

ACRATEX ROOF PRIMER MX PLUS

بدون رنگ زدگی

**COLORBOND® قدیمی/
فرسوده (گچ شده)**

**COLORBOND® جدید یا
تقریباً جدید (بدون گچ)**

LUXAPRIME® UMP

مسکونی

ACRATEX ROOF MEMBRANE SATIN
دو کت

همیشه قبل از استفاده از محصول به ورقه معلوماتی
محصولات و ورقه معلومات ایمنی مواد مراجعه کنید.
از طریق duspecplus.com.au DuSpec+®
در دسترس است.

*مسئولیت قراردادی قبل از شروع مالیدن، اطمینان از آماده
سازی مناسب سطح سقف مطابق با مشخصات Dulux®
Acratex مربوطه است. عدم آماده سازی مناسب سطح
ممکن است بر عملکرد سیستم لایه و هر عواقب دیگری که
ممکن است ایجاد شود تأثیر بگذارد.

راهنمای استفاده از سیستم لایه سقف

چک لیست قبل از کار

1. محصولات مناسب

هر سقف در استرالیا متفاوت است. لطفاً این پروسه ساده را دنبال کنید تا مطمئن شوید که محصولات مناسبی برای ارائه بهترین بازسازی ممکن سقف دارید.

2. مراقبت مورد نیاز


کاشی های سفالی لعاب دار به شدت لغزنده هستند و هنگام راه رفتن روی آن ها باید نهایت دقت را داشت. استفاده از کفش های ضد لغزش توصیه می شود. کاشی های سفالی بسیار ظریف هستند و قابل شکستن هستند، هنگام راه رفتن روی آن ها دقت زیادی لازم است.



کاشی سفالی



کاشی های کانکریتی

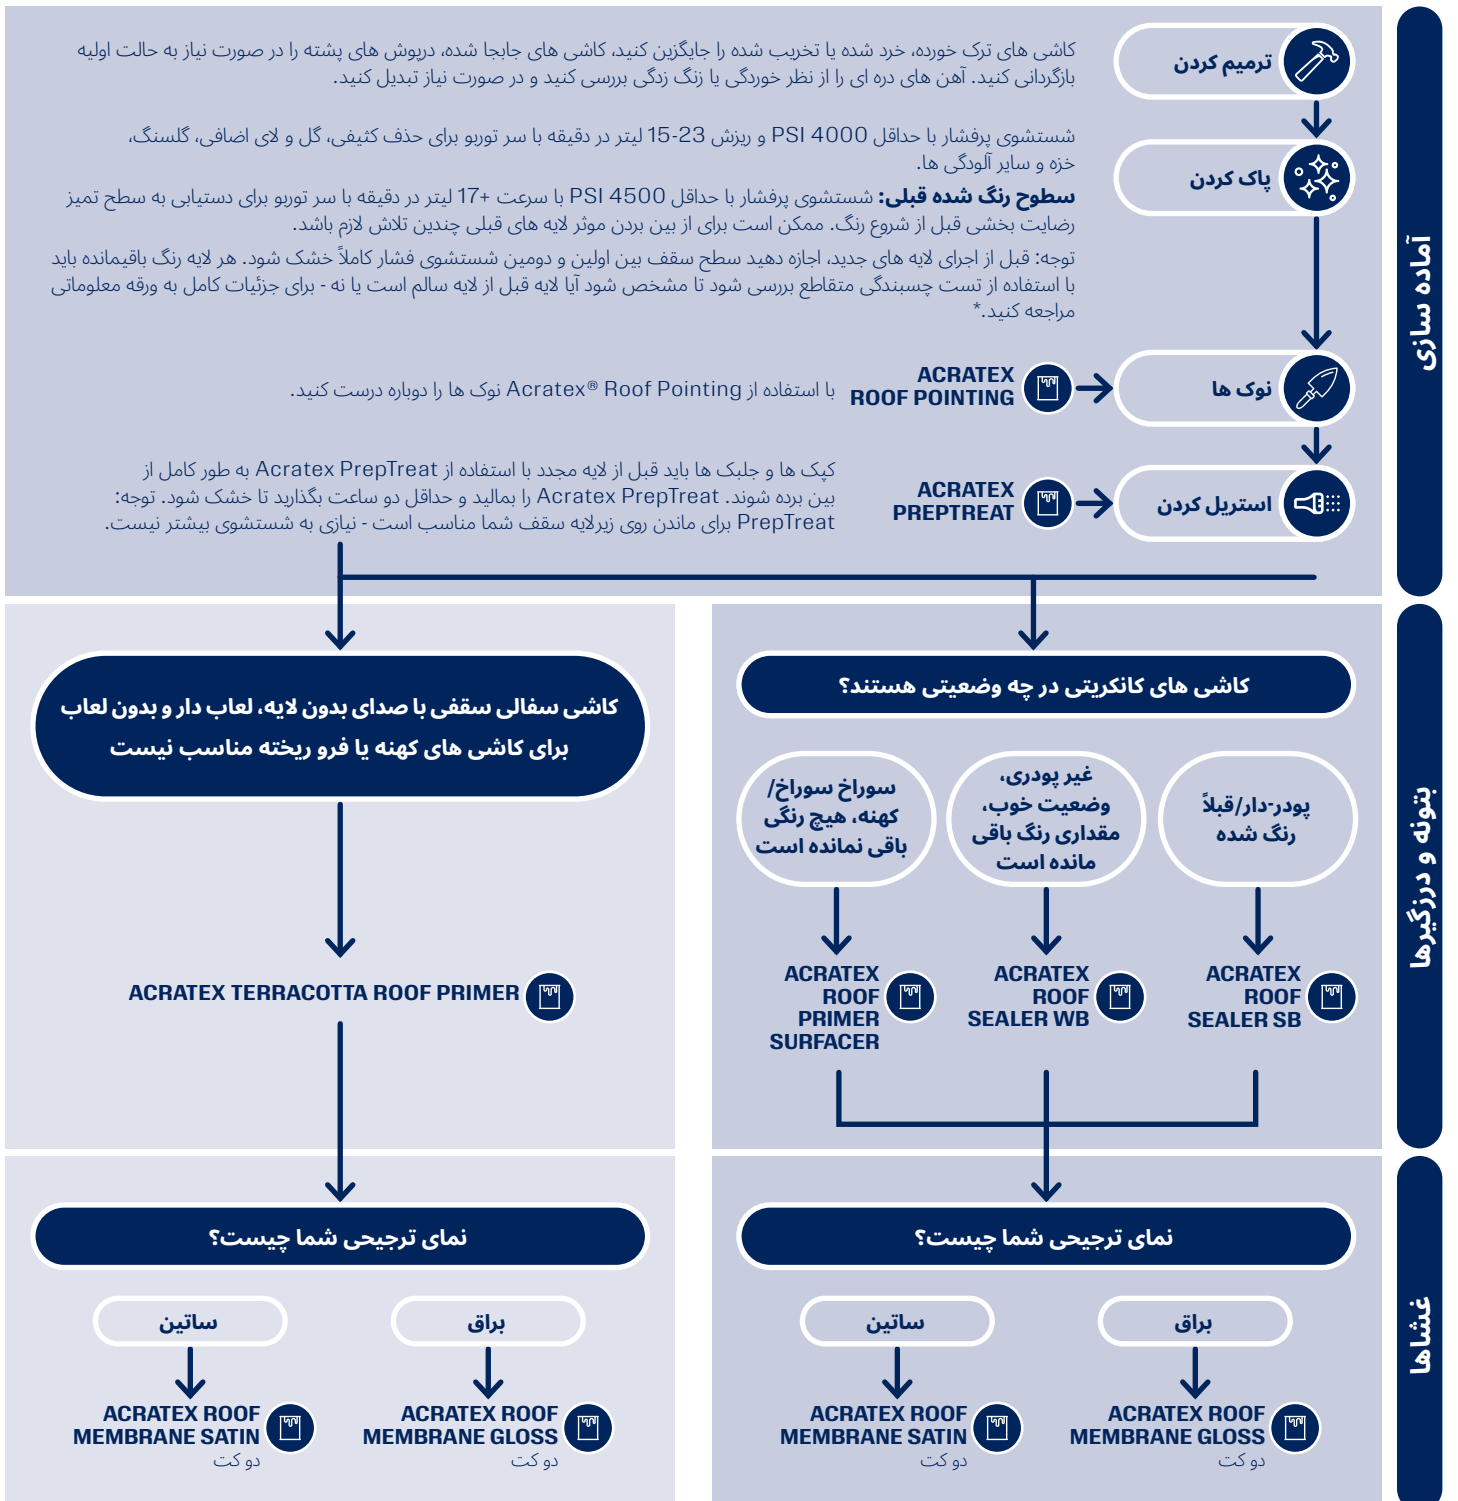

آماده سازی

بتونه و درزگیرها

غشاها 

* Acratex PrepTreat را با مالید و حداقل دو ساعت بگذارید تا خشک شود. زمان لایه مجدد بر حسب ساعت اندازه گیری می شود و در دمای 25 درجه سانتی گرید / 50 فیصد رطوبت نسبی مشخص می شود. قبل از استفاده به اطلاعات محصول و MSDS مراجعه کنید. نظر به شرایط و مشخصات زیر لایه سقف، میزان بخش، ممکن است متفاوت باشد.

Dulux®

Acratex®

Dulux Acratex یک بخشی از DuluxGroup (Australia) Pty Ltd. ABN 67 000 049 427. است.
 Dulux Acratex، Durebild، DuSpec+، InfraCOOL، Luxaprime و Worth doing. به ارزش Dulux علائم تجاری ثبت شده DuluxGroup (استرالیا) Pty Ltd.
 Colorbond و Zincalume علائم تجاری ثبت شده BlueScope Steel Limited هستند. ©2024